

الفصل الرابع نتائج الدراسة - تحليلها - تفسيرها

- نتائج الاختبارات الميكانيكية لأجزاء الحابكة
- نتائج الاختبارات الميكانيكية لتكوين الحابكة
- معايير كفاءة أداء الحابكات

نتائج الدراسة تحليلها وتفسيرها

من خلال الدراسة السابقة أمكن التوصل إلى النتائج التالية والرد على التساؤلات وتفسير تحليل فروض الجانب التجريبي والتطبيقي:

الفرض الأول:

- توجد علاقة طردية بين عروض أنواع الحابكات المختلفة ومدى قوة تحمل أجزائها.


للتحقق من صحة هذا الفرض أجريت تجربة تطبيقى لعمل بعض الاختبارات على أجزاء الحابكات (محل الدراسة) لتحديد قوة الشد للوصول إلى كفاءتها في الاستخدام النهائي.

ولإثبات صحة هذا الفرض تم إجراء الآتى:

- نتائج اختبارات أجزاء الحابكات:

جدول (٢٧) يوضح قوة تحمل الحابكة للأحمال الجانبية (الشد العرضي)

عرض الحابكة	٣	٥	٨
نحاس	٦١.١٥	٦٥.٤	٧١.٦
عظم	٤٢.٦٥	٥١.٣٥	٥٧.٩٥
بلاستيك	٥٦.٧٥	٨٨.٤٥	٩٢.٤

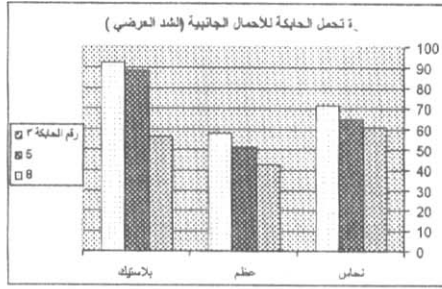

شكل (٩) يوضح رسم بياني لقوة تحمل الحابكة للأحمال الجانبية

يتبين من الشكل (٩) الآتي:


- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة شد (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣)
- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة شد (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣)
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة شد (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣)
- أكبر قوة شد عرضي للحابكات (البلاستيك رقم ٨)
- أقل قوة شد عرضي للحابكات (العظم رقم ٣)
- الحابكات البلاستيك أكثر تحملاً للشد العرضي من الحابكات النحاس ويليها الحابكات العظم

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية:

- يفضل استخدام الحابكات البلاستيك في الملابس للفتحات التي تحتاج إلى قوة تحمل كبيرة مثل كمر الجونلات والبنطلونات.
- تعتبر الحابكات العظم زخرفيه أكثر منها وظيفية لذا تستخدم في فتحات الملابس التي لا تتعرض لأي أحمال جانبية.
- تستخدم الحابكات ذات الأسنان العريضة عند الاحتياج لقوة تحمل أكبر مثل (الحقائب - أفروال العمال) والتي قد تتعرض للشد المفاجئ والقوى.

جدول (٢٨) يوضح قوة تحمل العابكة للأحمال الجانبية في وضع الشني

٨	٥	٣	عرض العابكة	
			نوع العابكة	
٦٤.٣٥	٥٧.٢٥	٤٢.١٥	نحاس	
٣٠.٤	٢١.٥	١٨.٣٥	عظم	
٨٤.٧	٧١.٢٥	٢٠.٥	للخارج	بلاستيك
٦٢.٣	٥٤.٢	١٧.٤	للدخل	

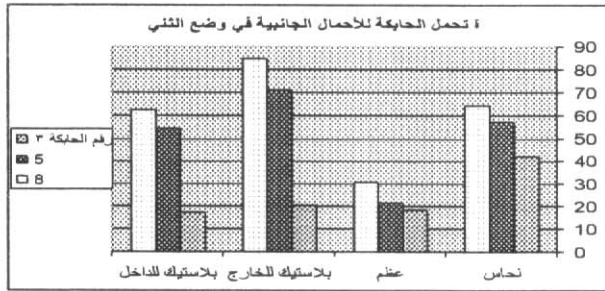

شكل (١٠) يوضح رسم بياني لقوة تحمل العابكة للأحمال الجانبية في وضع الشني

يتبين من الشكل (١٠) الآتي:

- ترتيب أرقام العابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة شد عرضي في وضع الشني (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام العابكات العظم تبعاً لأكبر قوة شد عرضي في وضع الشني (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام العابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة شد عرضي في وضع الشني (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- أكبر قوة شد عرضي للعابكات في وضع الشني للعابكات (البلاستيك رقم ٨ للخارج).


- أقل قوة شد عرضى فى وضع الثنى للحابكات (البلاستيك رقم ٣ للدخل).
 - الحابكات البلاستيك أكثر تحملاً للشد العرضى من الحابكات النحاس ويليها الحابكات العظم.
 - الحابكات البلاستيك أكثر تحملاً للشد العرضى فى وضع الثنى للخارج من الشد العرضى فى وضع الثنى للدخل.
- وذلك نتيجة لاتجاه تعاشق السلك اللولبى المكون لسلسلة هذه الحابكة يكون فى اتجاه معين متماسك بقوة وفى الاتجاه الآخر تسهل الانفصال عن بعضها.

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية :

- لا يفضل استخدام الحابكات البلاستيك فى الملابس ذات الوجهين أو التى تتطلب قوة تحمل لأن الوجه الأخر من الحابكة لا يتحمل الشد العرضى.

جدول (٢٩) يوضح قوة تحمل العاجز العلوى لحركة الجرار الطولية

نوع الحابكة	عرض الحابكة	٣	٥	٨
نحاس	٩.٩	١١.٣	١٥.٧	
عظم	١٥.٩	١٨.٢٥	٢٠.٦	
بلاستيك	٢٣	٢٣	٢٤.٥	

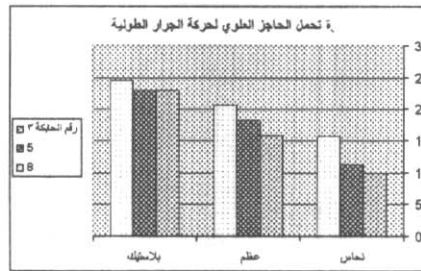

شكل (١١) يوضح رسم بياني لقوة تحمل العاجز العلوى لحركة الجرار الطولية

يتبين من الشكل (١١) الآتى:


- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز العلوى لحركة الجرار الطولية (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
 - ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز العلوى لحركة الجرار الطولية (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
 - ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز العلوى لحركة الجرار الطولية (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
 - أكثر الحابكات من حيث تحمل الحاجز العلوى لحركة الجرار الطولية الحابكة (البلاستيك رقم ٨).
 - أقل الحابكات من حيث تحمل الحاجز العلوى لحركة الجرار الطولية الحابكة (النحاس رقم ٣).
 - الحابكات البلاستيك أكثر الحابكات من حيث تحمل الحاجز العلوى لحركة الجرار الطولية من الحابكات العظم ويليها الحابكات النحاس.
- وذلك لأن الحاجز العلوى للحابكات البلاستيك عبارة عن حلقة معدنية متعاشقة مع شريط الحابكة.

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية :

- يفضل استخدام الحابكات البلاستيك والنحاس في ملابس الخدمة الشاقة والتي تتطلب قوة تحمل (الأفرولات - بدل العمال) وذلك لقدرتها على التحمل أكثر من الحابكات العظم.
- تستخدم الحابكات البلاستيك والنحاس في المواضع التي قد يكون الحاجز العلوى عرضة للشد الطولى عن طريق الجرار (كمر البنطلون و الجونلة والجيوب).
- تستخدم الحابكات العظم في المواضع التي يكون الحاجز العلوى غير معرض للشد الطولى مثل فتحة الرقبة.

جدول (٢٠) يوضح قوة تحمل العجز السفلي لحركة الجرار الطولية

عرض الحابكة	٣	٥	٨
نحاس	٦.٦	٦.٤	٩.٣٥
عظم	٤.١٥	٤.٦	٤.٨
بلاستيك	٥.٨	٧.٦	٨.٣

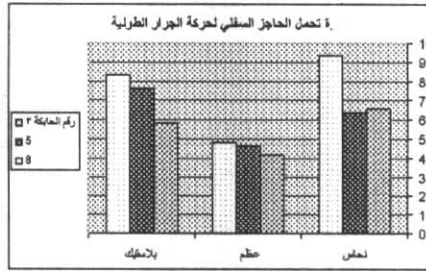

شكل (١٢) يوضح رسم بياني لقوة تحمل العجز السفلي لحركة الجرار الطولية

يتبين من الشكل (١٢) الآتي:

- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز السفلي لحركة الجرار الطولية (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز السفلي لحركة الجرار الطولية (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز السفلي لحركة الجرار الطولية (رقم ٨ - رقم ٣ - رقم ٥).
- أكثر الحابكات من حيث تحمل الحاجز السفلي لحركة الجرار الطولية الحابكة (النحاس رقم ٨)
- أقل الحابكات من حيث تحمل الحاجز السفلي لحركة الجرار الطولية الحابكة (العظم رقم ٣).


- الحابكات النحاس أكثر الحابكات من حيث تحمل الحاجز السفلى لحركة الجرار الطولية من الحابكات البلاستيك ويليها الحابكات العظم.

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية :

- أنه يفضل استخدام الحابكات النحاس والبلاستيك عندما نحتاج لقوة تحمل أكبر مثل بعض الجيوب والتي يكون الحاجز السفلى عرضة لحركة الجرار الطولية.
- تستخدم الحابكات ذات الأسنان العريضة في الملابس والمواضع التي تحتاج إلى متانة عالية لقوة الحاجز السفلى لهذه الحابكات.

جدول (٢١) قوة تحمل العاجز السفلى للحابكات ذات النهاية المغلقة للأحمال الجانبية

نوع الحابكة	عرض الحابكة	٣	٥	٨
نحاس	٦.٨	٦.٨	٧.٥	١٠.٨٥
عظم	٥.٧	٦.٦	٦.٨	٦.٨
بلاستيك	٦.٣	٨.٢٥	٩.٤	

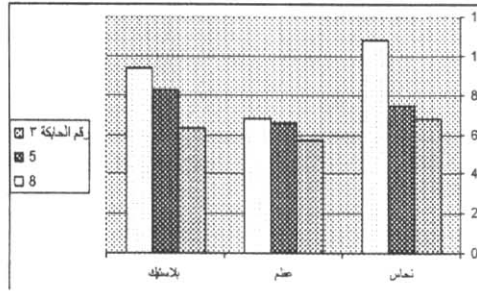

شكل (١٢) يوضح رسم بياني لقوة تحمل العاجز السفلى للحابكات ذات النهاية المغلقة للأحمال الجانبية

يتبين من الشكل رقم (١٣) الآتي:

- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز السفلى للأحمال الجانبية (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).

- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز السفلى للأحمال الجانبية (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل للحاجز السفلى للأحمال الجانبية (رقم ٨ - رقم ٣ - رقم ٥).
- أكثر الحابكات من حيث تحمل الحاجز السفلى للأحمال الجانبية الحابكة (النحاس رقم ٨).
- أقل الحابكات من حيث تحمل الحاجز السفلى للأحمال الجانبية الحابكة (العظم رقم ٣).
- الحابكات النحاس أكثر الحابكات من حيث تحمل الحاجز السفلى للأحمال الجانبية من الحابكات البلاستيك ويليها الحابكات العظم.

ملحوظة :


قد أجريت اختبارات الحابكات ذات النهاية المفتوحة على الحابكات رقم (٥) و(٨) فقط وذلك وجود المقاس (٣) من هذا النوع من الحابكات لأنه لا يتم تصنيعه.

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية :

- يفضل استخدام الحابكات النحاس ذات العرض الأكبر في ملابس العمال المستخدم بها "حابكة مغلقة" وذلك لقدرة تحمل الحاجز السفلى للأحمال الجانبية بصورة جيدة.
- يفضل استخدام الحابكات العظم في المواضع التي لا تحتاج إلى قوة تحمل عالية مثل "السويت شيرت".
- يفضل استخدام الحابكات النحاس في كمر البنطلون الرجالي وذلك لتقاوم الأحمال الجانبية أثناء الحركة.

جدول (٢٢) يوضح قوة تعمل صندوق الحابكة ذات النهاية المفتوحة للأحمال الجانبية

نوع الحابكة	عرض الحابكة		
	٣	٥	٨
نحاس	-	١٨.٨	١٩.٨
عظم	-	١٨.٣	٢٠
بلاستيك	-	١٥	١٥.٥

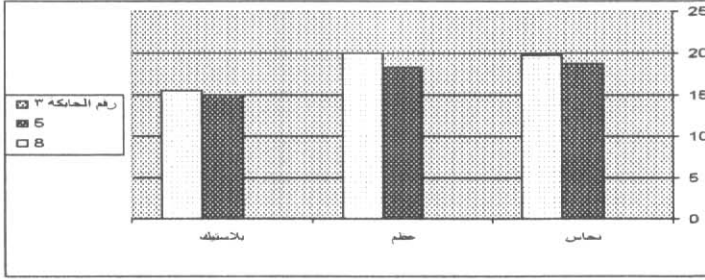

شكل (١٤) يوضح رسم بياني لقوة تعمل صندوق الحابكة ذات النهاية المفتوحة للأحمال الجانبية

يتبين من الشكل (١٤) الآتى:

- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة تحمل لصندوق الحابكة للأحمال الجانبية (رقم ٨ - رقم ٥).
- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة تحمل لصندوق الحابكة للأحمال الجانبية (رقم ٨ - رقم ٥).
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل لصندوق الحابكة للأحمال الجانبية (رقم ٨ - رقم ٣).
- أكثر الحابكات من حيث تحمل صندوق الحابكة للأحمال الجانبية الحابكة (العظم رقم ٨).
- أقل الحابكات من حيث تحمل صندوق الحابكة للأحمال الجانبية الحابكة (البلاستيك رقم ٥).


- الحابكات النحاس أكثر الحابكات من حيث تحمل صندوق الحابكة للأحمال الجانبية من الحابكات العظم ويليها الحابكات البلاستيك.

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية :

- يفضل استخدام الحابكات النحاس في الملابس الكاجول والجينز وكذلك ملابس العمل والتي تتعرض للأحمال الجانبية.
- يفضل استخدام الحابكات العظم في الملابس الأنيقة التي تتطلب فيها العنصر الجمالي أكثر من العنصر الوظيفي والتي لا تتعرض للأحمال الجانبية مثل الوسيتر.

جدول (٢٢) يوضح قوة تحمل صندوق الحابكة ذات النهاية المفتوحة للأحمال الطولية

نوع الحابكة	عرض الحابكة	أ	ب	ج
نحاس	-	١٤.٧	١٨.٦٥	
عظم	-	١٨.٢٥	٢١.٤٥	
بلاستيك	-	٢٣.٨٥	٢٥.٣٥	

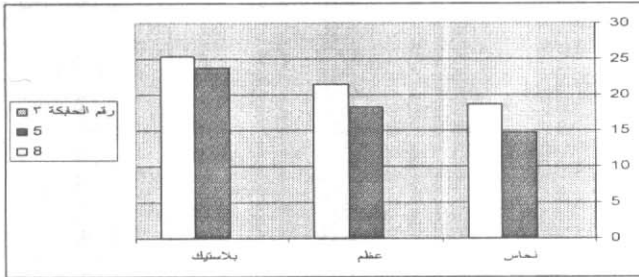

شكل (١٥) يوضح رسم بياني لقوة تحمل صندوق الحابكة ذات النهاية المفتوحة للأحمال الطولية

يتبين من الشكل رقم (١٥) الآتى:

- أن صندوق الحابكة ذات النهاية المفتوحة للحابكات رقم (٨) من نفس النوع هي أكثر تحملاً للأحمال الطولية من الحابكات رقم (٥).


- ويتضح أيضاً أن صندوق الحابكة ذات النهاية المفتوحة للحابكات البلاستيك أكثر تحملاً للأحمال الطولية من الحابكات العظم ويليها الحابكات النحاس.
- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة تحمل لصندوق الحابكة للأحمال الطولية (رقم ٨ - رقم ٥).
- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة تحمل لصندوق الحابكة للأحمال الطولية (رقم ٨ - رقم ٥).
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل لصندوق الحابكة للأحمال الطولية (رقم ٨ - رقم ٥).
- أكثر الحابكات من حيث تحمل صندوق الحابكة للأحمال الطولية الحابكة (البلاستيك رقم ٨).
- أقل الحابكات من حيث تحمل صندوق الحابكة للأحمال الطولية الحابكة (النحاس رقم ٥).
- الحابكات البلاستيك أكثر الحابكات من حيث تحمل صندوق الحابكة للأحمال الطولية من الحابكات العظم ويليها الحابكات النحاس.

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية:

- يفضل استخدام الحابكات البلاستيك ذات النهاية المفتوحة في الملابس الرياضية وملابس العمل لتحمل صندوق هذه الحابكة للنزاع الطولي.
- يفضل استخدام الحابكات العظم ذات النهاية المفتوحة في الملابس الخارجية التي تتطلب فيها العنصر الجمالي أكثر من العنصر الوظيفي "مثل السويتير - تثبيت الكابشون على حردة الرقبة".

جدول (٢٤) يوضح قوة تحمل أسنان الحابكة للزرع الطولي

نوع الحابكة	عرض الحابكة		
	٨	٥	٣
نحاس	١٨	١٩.٥	٣٢.٢٥
عظم	٢٥.٨٥	٢٤.٦٥	٢٧.٣٥
بلاستيك	٤٠.٣	٣٧.٢	١٧.٥

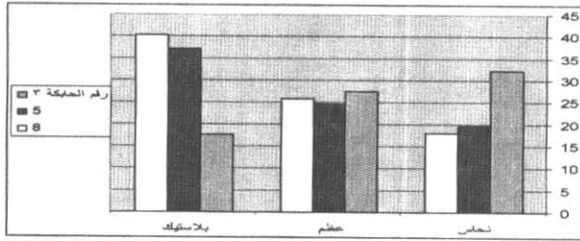

شكل (١٦) يوضح رسم بياني لقوة تحمل أسنان الحابكة للزرع الطولي


يتبين من الشكل (١٦) الآتي:

- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة تحمل لأسنان الحابكة للزرع الطولي (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة تحمل لأسنان الحابكة للزرع الطولي (رقم ٣ - رقم ٨ - رقم ٥).
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل لأسنان الحابكة للزرع الطولي (رقم ٣ - رقم ٥ - رقم ٨).
- أكثر الحابكات من حيث تحمل أسنان الحابكة للزرع الطولي الحابكة (البلاستيك رقم ٨).
- أقل الحابكات من حيث تحمل أسنان الحابكة للزرع الطولي الحابكة (البلاستيك رقم ٣).

- الحابكات البلاستيك أكثر الحابكات من حيث تحمل أسنان الحابكة للنزع الطولى من الحابكات العظم ويليها الحابكات النحاس.

جدول (٢٥) قوة شد مقبض الجرار

عرض الحابكة	أ		ب		ج		نوع الحابكة
	ذات إحكام مغلق	بدون إحكام مغلق	ذات إحكام مغلق	بدون إحكام مغلق	ذات إحكام مغلق	بدون إحكام مغلق	
نحاس	٢٦.٣	٣٠.٥	٣٨.١٥	٤٣.٧	٦٠.٥	٦٦.٦	
عظم	٢٦.٤	٣١.٦	٧٠.٨	٢٢.٥	٦٠.٢	٦٤.٥	
بلاستيك	٢٠.٧	٢٥.٤	٤١.٩	٤٣.٧	٥٦.٩	٥٠.٤	

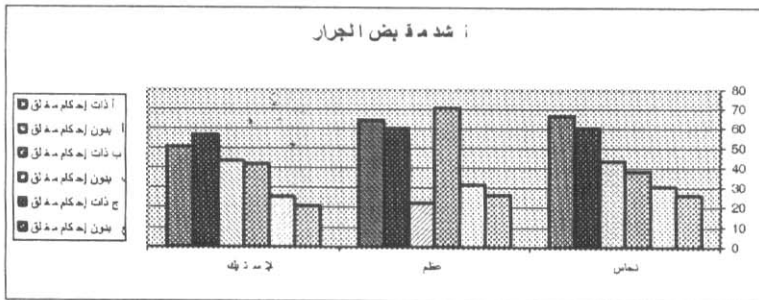

شكل (١٧) يوضح رسم بياني لقوة شد مقبض الجرار

يتبين من الشكل (١٧) الآتى:

- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة تحمل لشد مقبض الجرار ذات إحكام مغلق (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعاً لأكبر قوة تحمل لشد مقبض الجرار بدون إحكام مغلق (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة تحمل لشد مقبض الجرار ذات إحكام مغلق (رقم ٥ - رقم ٨ - رقم ٣).


- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعاً لأكبر قوة تحمل لشد مقبض الجرار بدون إحكام مغلق (رقم ٨ - رقم ٣ - رقم ٥).
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل لشد مقبض الجرار ذات إحكام مغلق (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل لشد مقبض الجرار بدون إحكام مغلق (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- أكثر الحابكات من حيث قوة تحمل شد مقبض الجرار الحابكة (العظم رقم ٨ ذات إحكام مغلق).
- أقل الحابكات من حيث قوة تحمل شد مقبض الجرار الحابكة (العظم رقم ٥ بدون إحكام مغلق).
- الحابكات العظم أكثر الحابكات من حيث قوة تحمل شد مقبض الجرار الحابكة من الحابكات النحاس ويليهما الحابكات البلاستيك.
- الحابكات ذات مقبض جرار بدون إحكام مغلق أكثر تحملاً للشد من الحابكات ذات مقبض جرار بإحكام مغلق من نفس النوع والمقاس ماعدا (بلاستيك رقم ٨ - عظم رقم ٥).

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية :

- يفضل استخدام الحابكات العظم في الملابس التي تتطلب كثرة الفتح والغلق وفي نفس الوقت لا تكون عرضة للأحمال الجانبية مثل (السويت - الجاكت المفتوح - السويت شيرت - الملابس الرياضية).
- عند الاحتياج إلى قوة تحمل أكبر لمقبض الجرار يستخدم الجرار بدون إحكام غلق

جدول (٢٦) يوضح قوة تحمل إحكام الغلق

ج		ب		أ		عرض الحابكة	نوع الحابكة
بدون إحكام مغلق	ذات إحكام مغلق	بدون إحكام مغلق	ذات إحكام مغلق	بدون إحكام مغلق	ذات إحكام مغلق		
١٧.٥	١٥.٣	١١.١	١٠.٣	٩.٦	٨.٣	نحاس	
١٣.٦	١٢.٦	٩.٤٣	٩.٧٥	٥.٧	٤.٢	عظم	
١١.٣	٩.٨	٦.٩٦	٥.٣	٣.١٥	٣٠.٤	بلاستيك	

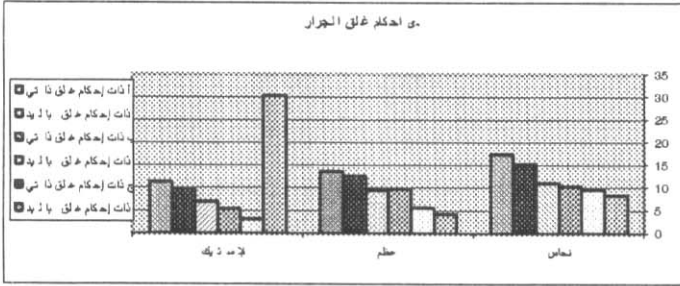

شكل (١٨) يوضح رسم بياني لقوة تحمل إحكام الغلق

يتبين من الشكل (١٨) الآتي:

- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعا لأكبر قوة تحمل إحكام الغلق ذات إحكام غلق ذاتي (رقم ٣ - رقم ٨ - رقم ٥).
- ترتيب أرقام الحابكات البلاستيك تبعا لأكبر قوة تحمل إحكام الغلق ذات إحكام غلق باليد (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعا لأكبر إحكام الغلق ذات إحكام غلق ذاتي (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات العظم تبعا لأكبر قوة تحمل إحكام الغلق ذات إحكام غلق باليد (رقم ٨ - رقم ٣ - رقم ٥).

- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل إحكام الغلق ذات إحكام غلق ذاتى (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- ترتيب أرقام الحابكات النحاس تبعاً لأكبر قوة تحمل إحكام الغلق ذات إحكام غلق باليد (رقم ٨ - رقم ٥ - رقم ٣).
- أكثر الحابكات من حيث قوة تحمل شد مقبض الجرار الحابكة (البلاستيك رقم ٣ ذات إحكام غلق ذاتى).
- أقل الحابكات من حيث قوة تحمل شد مقبض الجرار الحابكة (البلاستيك رقم ٣ ذات إحكام غلق باليد).
- الحابكات النحاس أكثر الحابكات من حيث قوة تحمل شد مقبض الجرار الحابكة من الحابكات العظم ويليهما الحابكات البلاستيك.
- جرار الحابكات ذات إحكام غلق باليد أكثر تحملاً من الحابكات ذات إحكام غلق ذاتى من نفس النوع والمقاس ماعداً (بلاستيك رقم ٣ - عظم رقم ٥).

يتضح مما سبق معايير الجودة التالية :

- يفضل استخدام الحابكات النحاس فى البنطلونات الجينز والتى تتعرض للشد أثناء إحكام الغلق أثناء الارتداء والخلع.
- الحابكات البلاستيك لها قدرة عالية فى يحمل الأحمال أثناء إحكام الغلق لذا يفضل استخدامها فى الحقائق والأحذية.

* نتائج الاختبارات الميكانيكية لتركيب الحابكة :

ويتم فى هذه الاختبارات دراسة قوة حياكة الحابكة من حيث:

١ - الشد العرضى لحياكة الحابكة مع القماش

١-١ - بدون حشو - فازلين

١-٢ - باستخدام حشو - فازلين

٢ - استطلاعة حياكة العابكة

١-٢ - بدون حشو- فازلين


٢-٢ - باستخدام حشو- فازلين

١ - نتائج اختبار الشد العرضي لحياسة العابكات مع القماش :

١-١ - بدون حشو - فازلين

جدول (٢٧) يوضح نتائج اختبار الشد العرضي لحياسة العابكة مع القماش بدون حشو

رب	انترلوك	ميلتون	الخامة نوع العابكة
٦٠<	٦٠<	٤٢.٦٥	نحاس
٦٠<	٦٠<	٥٧.٣٥	عظم
٦٠<	٦٠<	٤٢	بلاستيك

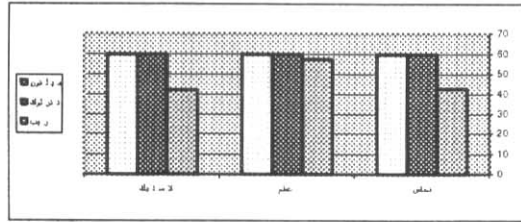

شكل (١٩) رسم بياني يوضح نتائج اختبار الشد العرضي لحياسة العابكات مع القماش بدون حشو:

يتبين من الشكل (١٩) الآتي:


- أن خامتي الميلتون والانترلوك عند إجراء إختبار قوة شد حياكة القماش مع العابكة بدون استخدام "الحشو" قد حققا الحد الأقصى لجهاز الإختبار دون انفجارهم لذلك فقد حققا الحد المسموح به في المواصفات القياسية الأمريكية ASTM D- 1683 لسنة ٢٠٠٠ وهو ٤٠ كجم / م.

- كفاءة حياكة الحابكة العظم مع خامة الميلتون بدون استخدام "الحشو" هي أفضل الحابكات مع نفس الخامة يليها الحابكات النحاس ثم الحابكات البلاستيك ومع ذلك فإن الإختلاف طفيف بينهم.

١-٢- بحشو:

جدول (٢٨) يوضح نتائج اختبار الشد العرضي لهياكة الحابكة مع القماش بحشو

نوع الحابكة	الخامة	ميلتون	انترلوك	ريب
نحاس	٥٠	٦٠<	٦٠<	٦٠<
عظم	٤٧	٦٠<	٦٠<	٦٠<
بلاستيك	٤٧	٦٠<	٦٠<	٦٠<

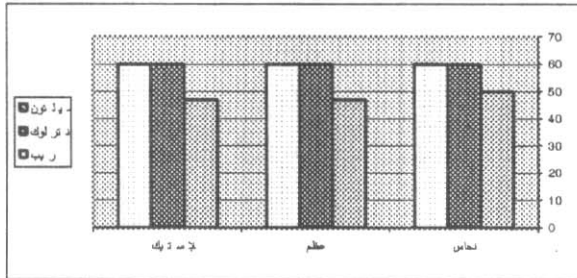

شكل (٢٠) رسم بياني يوضح الشد العرضي لهياكة الحابكة مع القماش بحشو

يتبين من الشكل (٢٠) الآتي:

- أن خامتى الميلتون والانترلوك عند إجراء اختبار قوة شد حياكة القماش مع الحابكة باستخدام "الحشو" قد حققا الحد الأقصى لجهاز الإختبار دون انفجارهم لذلك فقد حققا الحد المسموح به في المواصفات القياسية الأمريكية ASTM D- 1683 لسنة ٢٠٠٠ وهو ٤٠ كجم / م.
- كفاءة حياكة الحابكة النحاس مع خامة الميلتون باستخدام "الحشو" هي أفضل

الحابكات مع نفس الخامة بينما تساوت الحابكات العظم والبلاستيك ومع ذلك فإن الاختلاف طفيف بينهم.

- استخدام الحشو (الحشو) ليس له تأثير واضح على نتائج اختبارات الشد العرضي.

٢ - استطلاعة حياكة العابكة :

١-٢- لطريقة حياكة الحابكة المغلقة

٢-٢- لطريقة حياكة الحابكة ذات الضلع الواحد

٢-٣- لطريقة حياكة الحابكة المفتوحة

٢ - استطلاعة حياكة العابكة :

١-٢- لطريقة حياكة الحابكة المغلقة


الفرض الثاني:

توجد علاقة إحصائية بين كفاءة أداء حياكة الحابكة المغلقة وأقمشة الدراسة (ميلتون - انترلوك - ريب) وحابكات الدراسة (نحاس - عظم - بلاستيك) بدون حشو وباستخدام حشو ويوضح هذه العلاقة جدول رقم (٣٩) وشكل رقم (٢١)


ولتفسير هذا الفرض تم إجراء الآتى:

جدول (٢٩) يوضح استطلاعة حياكة العابكة المغلقة بدون حشو وبحشو

ريب		انترلوك		ميلتون		الخامة	
						نوع الحابكة	
بدون حشو	بحشو	بدون حشو	بحشو	بدون حشو	بحشو		
٠.٤ -	٢	٠	٣.٧٥	٠.٤ -	١.٥	نحاس	
٠	٢.٥	٤ -	٢.٥	٠.٥ -	١	عظم	
١ -	٣	١.٥ -	٢.٥	١ -	٢.٥	بلاستيك	

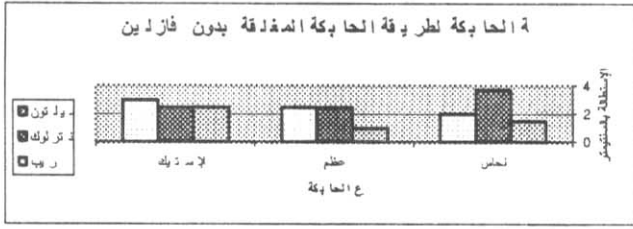

شكل (٢١) يوضح رسم بياني لاستطالة حياكة العاكسات بطريقة العاكسة المغلقة بدون استخدام حشو

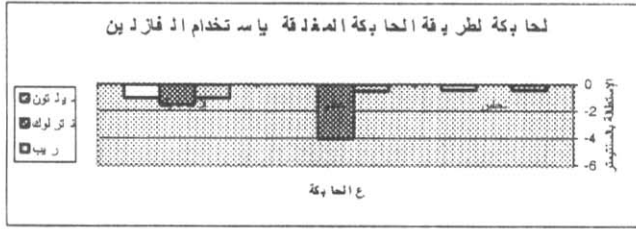

شكل (٢٢) يوضح رسم بياني لاستطالة حياكة العاكسات بطريقة العاكسة المغلقة باستخدام الحشو

لتفسير نتائج الجدول رقم (٣٩):

أولاً: العاكسات النحاس:

أ- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العاكسة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بدون

حشو:

جدول (٤٠) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العاكسة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
١	١.٥	ميلتون
٣	٣.٧٥	إنترلوك
٢	٢	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول رقم (٤٠) أنه عند حياكة العاكسة النحاس مع أقمشة الدراسة

كانت خامة الميلتون أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الانترلوك.

ب- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بحشو:

جدول (٤١) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بحشو

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	٠.٤ -	ميلتون
١	٠	إنترلوك
٢	٠.٤ -	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٢ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

تم إجراء أسلوب التباين Analysis Of Variance لمعرفة تأثير العوامل تحت الدراسة على الاستطالة وهذه العوامل هي:

١- وجود الحشو

٢- نوع الحابكة

٣- اختلاف خامة التريكو محل الدراسة

جدول (٤٢) تحليل التباين المتعمد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها على استطالة العباكة بطريقة العابكة المغلقة

الدالة الإحصائية	المعنوية المحسوبة	ف الجدولية	ف المحسوبة	مصدر التغير
٠.٠١	٧.٠٢ (١٠-)	٤.٧٤	٣٠٢.٩	١- الحشو
٠.٠٥	٠.٠٢	٣٠٨٨	٤.٨٨	٢- الخامة

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

○ وجود الحشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة النحاس مع الخامات محل الدراسة بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية) عند مستوى دلالة (٠.٠١).

○ اختلاف الخامة له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية) عند مستوى دلالة (٠.٠٥).

ثانياً: الحابكات العظم:

أ- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو:

جدول (٤٢) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
١	١	ميلتون
٢	٢.٥	انترلوك
٢	٢.٥	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٢ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول رقم (٤٣) أنه عند حياكة الحابكة العظم مع أقمشة الدراسة كانت خامة الميلتون أقل تأثراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الانترلوك والريب.

ب- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم مع الأقمشة محل الدراسة بحشو:

جدول (٤٤) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم مع الأقمشة محل الدراسة بحشو

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	٠.٥ -	ميلتون
٣	٤ -	إنترلوك
١	٠	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

جدول (٤٥) تحليل التباين المتعدد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها على استطالة الحياكة بطريقة العابكة المغلقة

مصدر التفسير	ف المحسوبة	ف الجدولية	المعنوية المحسوبة	الدلالة الإحصائية
١- الحشو	٨٨.٢١	٤.٧٥	٧.٠٢ (٧-)	٠.٠١
٢- الخامة	١.٧	٣.٨٨	٠.٢٢	٠٠

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- وجود الحشو له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم مع الخامات محل الدراسة بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية).
- اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية).

ثالثاً: البلاستيك:

أ- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة البلاستيك مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو:

جدول (٤٦) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة البلاستيك مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو

الخامة	متوسط الاستطالة %	الترتيب
ميلتون	٢.٥	١
إنترلوك	٢.٥	١
ريب	٣	٢

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٢ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول رقم (٤٦) أنه عند حياكة الحابكة العظم مع أقمشة الدراسة كانت خامة الميلتون أقل تأثراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الانترولوك والريب. ب-العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة البلاستيك مع الأقمشة محل الدراسة بحشو:

جدول (٤٧) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة البلاستيك مع الأقمشة محل الدراسة بحشو

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
١	١-	ميلتون
٢	١.٥-	إنترولوك
١	١-	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٢ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

جدول (٤٨) تحليل التباين المتعدد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها على استطالة الحياكة بطريقة الحابكة المغلقة

الدالة الإحصائية	المعنوية المحسوبة	ف الجدولية	ف المحسوبة	مصدر التغير
٠.٠١	١.٠٩(٨-)	٤.٧٨	١٨٧.٧٣	١- الحشو
٠٠	٠.٢٢	٣.٨٨	١.٦٧	٢- الخامة

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- وجود الحشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة البلاستيك مع الخامات محل الدراسة بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية).
- اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية).

جدول تحليل تباين ثلاثى الاتجاه يبين تأثير العوامل الآتية على خاصية الاستطالة
 حياة الحابكات بطريقة الحابكة المغلقة.

- ١- نوع الحابكة
- ٢- وجود الحشو
- ٣- اختلاف الخامة

جدول (٤٩) يوضح تحليل تباين ثلاثى الاتجاه يبين تأثير العوامل محل الدراسة على خاصية الاستطالة

العامل المتغير	قيمة F المحسوبة	المعنوية المحسوبة P-Level	الدلالة	مستوى الدلالة	درجة الحرية (F.D)
نوع الحابكة	٠.٢٨	٠.٧٥٧	-		٢
وجود حشو	٤٦٢.١٩٦	(٢٢-) ٣.٩٥	*	٠.٠٥	١
الخامة	١.٢٠٤	٠.٣١١	-		٢
نوع الحابكة مع وجود حشو	٩.٢٠٥	٠.٠٠٠٥٩	*	٠.٠٥	٢
نوع الحابكة مع اختلاف الخامة	٢.٥٣٨	٠.٠٥٦٦	-		٤
وجود الحشو مع اختلاف الخامة	٠.٢٦	٠.٧٧٢	-		٢
تأثير العوامل الثلاثة	١.٧٦٨	٠.١٥٦	-		٤

من جدول تحليل التباين يتضح التالى:

- نوع الحابكة ليس له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياة الحابكة بطريقة الحياة المغلقة (الزخرفية).
- وجود الحشو له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياة الحابكة بطريقة الحياة المغلقة (الزخرفية) عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).

- اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياة الحابكة بطريقة الحياة المغلقة (الزخرفية).
- نوع الحابكة مع وجود حشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياة الحابكة بطريقة الحياة المغلقة (الزخرفية) عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- نوع الحابكة مع اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياة الحابكة بطريقة الحياة المغلقة (الزخرفية).
- وجود الحشو مع اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياة الحابكة بطريقة الحياة المغلقة (الزخرفية).
- العوامل الثلاثة مجتمعة ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياة الحابكة بطريقة الحياة المغلقة (الزخرفية).

الجدول (٥٠) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة في حالة وجود الحشو أو عدم وجوده

الترتيب	قيمة متوسط الاستطالة	التغيير
٢	٣.٧٦	بدون حشو
١	٠.٤٤-	بحشو

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياة

٢ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياة

جدول (٥١) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة في حالة اختلاف نوع الحابكة ووجود الحشو أو عدم وجوده

الترتيب	قيمة متوسط الاستطالة	وجود الحشو	نوع الحابكة
٤	٣.٣٩	بدون حشو	نحاس
٢	٠.٢٥-	بحشو	
٥	٣.٤٤	بدون حشو	عظم
١	٠.١٤-	بحشو	
٦	٤.٤٤	بدون حشو	بلاستيك
٣	٠.٩٤-	بحشو	

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة


٦ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

الفرض الثالث:


توجد علاقة إحصائية بين كفاءة أداء حياكة الحابكة ذات الضلع الواحد وأقمشة الدراسة (ميلتون - انترلوك - ريب) وحابكات الدراسة (نحاس - عظم - بلاستيك) بدون حشو وباستخدام حشو. ولتفسير هذا الفرض تم إجراء الآتى:

جدول (٥٢) يوضح مناسبة نوع الحابكة الاستطالة بعد الحياكة بطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد بدون حشو

ريب		انترلوك		ميلتون		الخامة	
						نوع الحابكة	
بدون حشو	بحشو	بدون حشو	بحشو	بدون حشو	بحشو		
٠	٣.٥	٠	٣.٦	٠	٤		نحاس
٢-	١.٥	٠	٥	٢-	١.٥		عظم
٠	١.٥	٠	٥	٠	٤.٥		بلاستيك

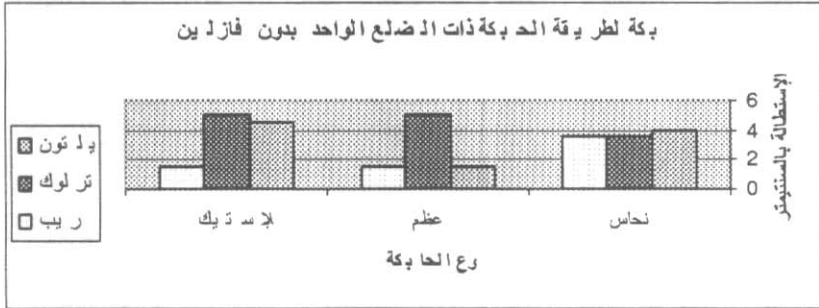

شكل (٢٢) يوضح رسم بياني لاستطالة حياكة الحابكات بطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد بدون استخدام حشو

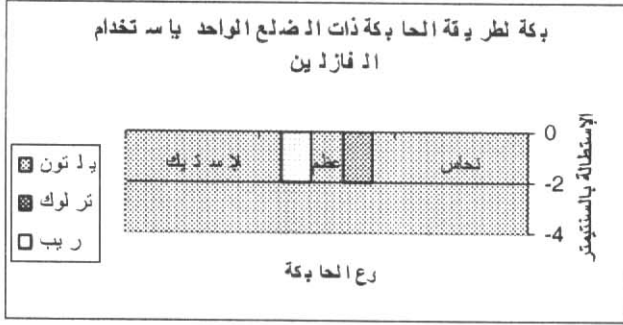

شكل (٢٤) يوضح رسم بياني لاستطالة حياكة العابكات بطريقة العابكة ذات الضلع الواحد باستخدام الحشو

لتفسير نتائج الجدول رقم (٥٢):

أولاً: العابكات النحاس:

أ- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد ويوضح العلاقة جدول (٥٣).

جدول (٥٢) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة العابكة

ذات الضلع الواحد

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٣	٤	ميلتون
٢	٣.٦	إنترلوك
١	٣.٥	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول رقم (٥٣) أنه عند حياكة الحابكة النحاس مع أقمشة الدراسة كانت خامات الريب أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامات الميلتون

ب- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد:

جدول (٥٤) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
١	٠	ميلتون
١	٠	إنترلوك
١	٠	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول (٥٤) أنه عند حياكة الحابكة النحاس مع أقمشة الدراسة لا توجد استطالة مع جميع الأقمشة.

جدول (٥٥) تحليل التباين المتعدد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها على استطالة العياكة بطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

الدالة الإحصائية	المعنوية المحسوبة	ف الجدولية	ف المحسوبة	مصدر التغير
٠.٠١	١١- ٦.٩٤	٤.٧٤٧	٤٥٠.٧٧	١- الحشو
٠٠٠	٠.٤٨	٣.٨٨	٠.٧٦٨	٢- الخامة

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- وجود الحشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة النحاس مع الخامات محل الدراسة بطريقة الحياكة ذات الضلع الواحد.
- اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الحياكة ذات الضلع الواحد.

ثانياً: العابكات العظم:

أ- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد:

جدول (٥٦) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة العظم

مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
١	١.٥	ميلتون
٢	٥	إنترلوك
١	١.٥	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٢ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول (٥٦) أنه عند حياكة الحابكة العظم مع أقمشة الدراسة كانت خامتى الريب والميلتون أقل تأثيراً على استطالة الحياكة من خاماة الانترلوك.

ب- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد:

جدول (٥٧) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة العظم

مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	- ٢	ميلتون
١	٠	إنترلوك
٢	- ٢	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٢ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول رقم (٥٧) أنه عند حياكة الحابكة العظم مع أقمشة الدراسة بحشو كانت خامة الانترولوك أقل تأثيراً على استطالة الحياكة من خامتى الريب والميلتون.

جدول (٥٨) تحليل التباين المتعدد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها

على استطالة الحياكة بطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

الدالة الإحصائية	المعنوية المحسوبة	ف الجدولية	ف المحسوبة	مصدر التغير
٠.٠١	٤.١١(٦-)	٤.٧٤٧	٦٢.٨٨	١- الحشو
٠.٠١	٠.٠٠٠٩٢٩	٣.٨٨	١٣.٢٠٩	٢- الخامة

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- وجود الحشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم مع الخامات محل الدراسة بطريقة ذات الضلع الواحد.
- اختلاف الخامة له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم بطريقة الحياكة ذات الضلع الواحد.

ثالثاً: العابكات البلاستيك:

أ- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة البلاستيك مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد:

جدول (٥٩) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة البلاستيك

مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	٤.٥	ميلتون
٣	٥	إنترولوك
١	١.٥	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول (٥٩) أنه عند حياكة الحابكة البلاستيك مع أقمشة الدراسة لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد كانت خامة الريب أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الانترولوك.

ب- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة البلاستيك مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد:

جدول (٦٠) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة البلاستيك

مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
١	٠	ميلتون
١	٠	إنترولوك
١	٠	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول رقم (٦٠) أنه عند حياكة الحابكة البلاستيك مع أقمشة الدراسة لطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد لا توجد استطالة مع جميع الأقمشة.

جدول (٦١) تحليل التباين المتعدد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها

على استطالة الحياكة بطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

مصدر التغير	ف المحسوبة	ف الجدولية	المعنوية المحسوبة	الدلالة الإحصائية
١- الحشو	١٧٨.١٢	٤.٧٤٧	١.٤٧(٨-)	٠.٠١
٢- الخامة	١٦.٩١	٣.٨٨	٠.٠٠٠٣٢٢٣	٠.٠١

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- وجود الحشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة البلاستيك مع الخامات محل الدراسة بطريقة الحياكة ذات الضلع الواحد.
 - اختلاف الخامة له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم بطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد.
- جدول تحليل تباين ثلاثي الاتجاه يبين تأثير العوامل الآتية على خاصية الاستطالة لحياكة الحابكات بطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد:

١- نوع الحابكة

٢- وجود الحشو

٣- اختلاف الخامة

جدول (٦٢) تحليل تباين ثلاثي الاتجاه يبين تأثير العوامل (محل الدراسة)

على خاصية الاستطالة لحياكة الحابكات بطريقة الحابكة ذات الضلع الواحد

العامل المتغير	قيمة F المحسوبة	المنوبة المحسوبة P-Level	الدلالة	مستوى الدلالة	درجة الحرية (F.D)
نوع الحابكة	١٥.٨٦٩	١.١٤(٥-)	*	٠.٠٥	٢
وجود حشو	٣٦٠.٩٩	٢.٣٨(٢٠-)	*	٠.٠٥	١
الخامة	٢٠.٧٧	١(٦-)	*	٠.٠٥	٢
نوع الحابكة مع وجود حشو	٠.١٩٩	٠.٨٢	-		٢
نوع الحابكة مع اختلاف الخامة	٩.٠٩٤	٣.٤٩(٥-)	*	٠.٠٥	٤
وجود الحشو مع اختلاف الخامة	٦.٩٢٧	٠.٠٠٢	*	٠.٠٥	٢
تأثير العوامل الثلاثة	٣.٢٢٨	٠.٠٢٣	*	٠.٠٥	٤

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- نوع الحابكة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- وجود الحشو له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- اختلاف الخامة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- نوع الحابكة مع وجود حشو ليس له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- نوع الحابكة مع اختلاف الخامة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- وجود الحشو مع اختلاف الخامة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- العوامل الثلاثة مجتمعة لها تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).

الجدول (٦٢) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة في حالة اختلاف نوع الحابكة

نوع الحابكة	قيمة متوسط الاستطالة	الترتيب
نحاس	١.٨٥	٢
عظم	٠.٦٦	١
بلاستيك	١.٨٩	٣

١ = أقل استطالة وهى أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهى أقل كفاءة أداء للحياكة

الجدول (٦٤) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة في حالة وجود الحشو أو عدم وجوده

الترتيب	قيمة متوسط الاستطالة	المتغير
٢	٣.٣٨	بدون حشو
١	٠.٤٤-	بحشو

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٢ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

جدول (٦٥) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة في حالات الأقمشة المختلفة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	١.٣٣	ميلتون
٣	٢.٣٢	إنترلوك
١	٠.٧٥	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

جدول (٦٦) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة في حالة اختلاف نوع العباكة

مع اختلاف الخامة عند العباكة بطريقة الضلع الواحد

الترتيب	قيمة متوسط الاستطالة	الخامة	نوع العباكة
٥	٢	ميلتون	نحاس
٤	١.٨	انترلوك	
٣	١.٧٥	ريب	
١	٠.٢٥-	ميلتون	عظم
٧	٢.٥	انترلوك	
١	٠.٢٥-	ريب	
٦	٢.٢٥	ميلتون	بلاستيك
٨	٢.٦٧	انترلوك	
٢	٠.٧٥	ريب	

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٨ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

جدول (٦٧) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة وجود الحشو مع اختلاف الخامة عند الحياكة بطريقة الضلع الواحد

الترتيب	قيمة متوسط الاستطالة	الخامة	وجود الحشو
٤	٣.٣٤	ميلتون	بدون حشو
٥	٤.٦٤	انترلوك	
٣	٢.١٦	ريب	
٢	٠.٦٧-	ميلتون	بحشو
١	٠	انترلوك	
٢	٠.٦٧-	ريب	

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٥ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة


الفرض الرابع:

توجد علاقة إحصائية بين كفاءة أداء حياكة الحابكة المفتوحة وأقمشة الدراسة (ميلتون - انترلوك - ريب) وحابكات الدراسة (نحاس - عظم - بلاستيك) بدون حشو وباستخدام حشو.


ولتفسير هذا الفرض تم إجراء الآتى فروض البحث:

جدول (٦٨) يوضح مناسبة نوع الحابكة الاستطالة بعد الحياكة بطريقة الحابكة المفتوحة بدون حشو وبحشو

ريب		انترلوك		ميلتون		الخامة
بدون حشو	بحشو	بدون حشو	بحشو	بدون حشو	بحشو	نوع الحابكة
٠	٣	٢-	٤	٠.٤	٣.٢	نحاس
٠	٢.٨	٢-	٣	٠.٥-	٤.٥	عظم
٠	٤.٨	٠.٥	٤	٠.٤	٤.٥	بلاستيك

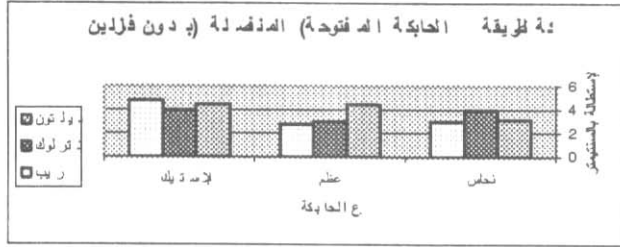

شكل (٢٥) يوضح رسم بياني لاستطالة حياكة العابكات بطريقة العابكة المفتوحة (المنفصلة) بدون استخدام حشو

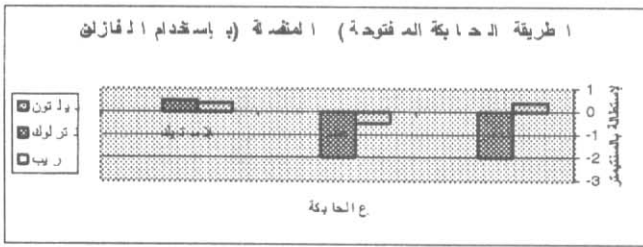

شكل (٢٦) يوضح رسم بياني لاستطالة حياكة العابكات بطريقة العابكة المفتوحة (المنفصلة) باستخدام حشو

لتفسير نتائج الجدول رقم (٦٨):

أولاً: العابكات النحاس:

أ- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة المفتوحة:

جدول (٦٩) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة النحاس

مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة المفتوحة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	٣.٢	ميلتون
٣	٤	إنترلوك
١	٣	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول (٦٩) أنه عند حياكة الحابكة النحاس مع أقمشة الدراسة بدون حشو كانت خامة الريب أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الانترولوك. ب- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة النحاس مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة المفتوحة:

جدول (٧٠) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة النحاس

مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة المفتوحة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	٠.٤	ميلتون
٣	٢-	إنترولوك
١	صفر	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول (٧٠) أنه عند حياكة الحابكة النحاس مع أقمشة الدراسة بحشو كانت خامة الريب أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الانترولوك.

جدول (٧١) تحليل التباين المتعدد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها على استطالة الحياكة بطريقة الحابكة المفتوحة

مصدر التغير	ف المحسوبة	ف الجدولية	المنوية المحسوبة	الدلالة الإحصائية
١- الحشو	٣٨٤.٧٩	٤.٧٤٧	١.٧٥ (١٠-)	٠.٠١
٢- الخامة	٥.٠٨	٣.٣٨٨	٠.٠٢٥	٠.٠٥

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- وجود الحشو له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة النحاس مع الخامات محل الدراسة بطريقة حياكة الحابكة المفتوحة (المنفصلة).
- اختلاف الخامة له تأثير معنوى غير قوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة حياكة الحابكة المفتوحة (المنفصلة).

ثانياً: العابكات العظم:

أ - العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة المفتوحة:

جدول (٧٢) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة العظم

مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة المفتوحة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٣	٤.٥	ميلتون
٢	٣	إنترلوك
١	٢.٨	ريب

١ = أقل استطالة وهى أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهى أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول (٧٢) أنه عند حياكة الحابكة العظم مع أقمشة الدراسة بدون حشو كانت خامة الريب أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الميلتون.

ب- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة المفتوحة:

جدول (٧٢) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة العظم

مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة المفتوحة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	٠.٥ -	ميلتون
٣	٢ -	إنترلوك
١	صفر	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول رقم (٧٣) أنه عند حياكة الحابكة العظم مع أقمشة الدراسة بحشو كانت خامة الريب أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الانترلوك.

جدول (٧٤) تحليل التباين المتعدد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها على استطالة الحياكة بطريقة الحابكة المفتوحة

الدالة الإحصائية	المعنوية المحسوبة	ف الجدولية	ف المحسوبة	مصدر التغير
٠.٠١	١٠ - ٤.٨١	٤.٧٥	٣٢٣.٣٧	١- الحشو
٠.٠١	٠.٠٠٠٨٤٩	٣.٨٨	١٣.٥	٢- الخامة

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- وجود الحشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم مع الخامات محل الدراسة حياكة الحابكة المفتوحة (المنفصلة).
- اختلاف الخامة له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم بطريقة حياكة الحابكة المفتوحة (المنفصلة).

ثالثاً: العابكات البلاستيك :

أ- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة البلاستيك مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة الحابكة المفتوحة:

جدول (٧٥) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة البلاستيك

مع الأقمشة محل الدراسة بدون حشو لطريقة العابكة المفتوحة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	٤.٥	ميلتون
١	٤	إنترلوك
٣	٤.٨	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول (٧٥) أنه عند حياكة الحابكة العظم مع أقمشة الدراسة بدون حشو كانت خامة الانترلوك أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الريب.

ب- العلاقة بين كفاءة أداء حياكة الحابكة البلاستيك مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة الحابكة المفتوحة:

جدول (٧٦) يوضح العلاقة بين كفاءة أداء حياكة العابكة البلاستيك

مع الأقمشة محل الدراسة بحشو لطريقة العابكة المفتوحة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٢	٠.٤	ميلتون
٣	٠.٥	إنترلوك
١	صفر	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

يتبين من جدول رقم (٧٦) أنه عند حياكة الحابكة البلاستيك مع أقمشة الدراسة بحشو كانت خامة الريب أقل تأثيراً على استطالة الحياكة بعكس خامة الانترولوك.

جدول (٧٧) تحليل التباين المتعدد للمتغيرات محل الدراسة وتأثيرها على استطالة الحياكة بطريقة الحابكة المفتوحة

مصدر التغير	ف المحسوبة	ف الجدولية	المعنوية المحسوبة	الدلالة الإحصائية
١- الحشو	١٤٤.٤	٤.٧٥	٨- ٤.٧٦	٠.٠٥
٢- الخامة	٠.٠٦١	٣.٨٨	٠.٩٤	٠.٠٠

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- وجود الحشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة البلاستيك مع الخامات محل الدراسة بطريقة حياكة الحابكة المفتوحة (المنفصلة).
 - اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة العظم بطريقة حياكة الحابكة المفتوحة (المنفصلة).
- جدول تحليل تباين ثلاثي الاتجاه يبين تأثير العوامل الآتية على خاصية الاستطالة لحياكة الحابكات بطريقة الحابكة المفتوحة.

١- نوع الحابكة

٢- وجود الحشو

٣- اختلاف الخامة

جدول (٧٨) تحليل تباين ثلاثي الاتجاه يبين تأثير العوامل (مهل الدراسة)

على خاصية الاستطالة لحياسة الحابكة المفتوحة

الدرجة الحرية (F.D)	مستوى الدلالة	الدلالة	المعنوية المحسوبة P-Level	قيمة F المحسوبة	العامل المتغير
٢		*	٦- ٦.٢١	١٧.٠٣٧	نوع الحابكة
١		*	٢٥- ٣.٤٣	٧٠٠.٤٨١	وجود حشو
٢		*	٠.٠٠٠٩	٨.٥٦٥	الخامة
٢		-	٠.٦٠٣	٠.٥١٢٩	نوع الحابكة مع وجود حشو
٤		-	٠.٠٧٣	٢.٣٤٢	نوع الحابكة مع اختلاف الخامة
٢		*	٠.٠٠٦	٥.٨٧٦	وجود الحشو مع اختلاف الخامة
٤		*	٥- ٣.٠٧	٩.٢٢٩	تأثير العوامل الثلاثة

من جدول تحليل التباين يتضح التالي:

- نوع الحابكة له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- وجود الحشو له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- اختلاف الخامة له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- نوع الحابكة مع وجود حشو ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- نوع الحابكة مع اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوي على الاستطالة بعد حياكة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).

- وجود الحشو مع اختلاف الخامة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- العوامل الثلاثة مجتمعة لها تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).

الجدول (٧٩) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة فى حالة اختلاف نوع الحابكة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	نوع الحابكة
٢	١.٤٢	نحاس
١	١.٣	عظم
٣	٢.٣٢	بلاستيك

١ = أقل استطالة وهى أفضل كفاءة أداء للحياة

٣ = أكبر استطالة وهى أقل كفاءة أداء للحياة

الجدول (٨٠) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة فى حالة وجود الحشو أو عدم وجوده

الترتيب	متوسط الاستطالة %	المتغير
٢	٣.٧٥	بدون حشو
١	٠.٣٨-	بحشو

١ = أقل استطالة وهى أفضل كفاءة أداء للحياة

٢ = أكبر استطالة وهى أقل كفاءة أداء للحياة

الجدول (٨١) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة فى حالات الأقمشة المختلفة

الترتيب	متوسط الاستطالة %	الخامة
٣	٢.٠٢	ميلتون
١	١.٢٥	إنترلوك
٢	١.٧٦	ريب

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٣ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

جدول (٨٢) يوضح قيمة متوسطات الاستطالة وجود الحشو مع اختلاف الغامة عند العيافة بطريقة الضلع الواحد

الترتيب	قيمة متوسط الاستطالة	الغامة	وجود الحشو
٦	٤.٠٤	ميلتون	بدون حشو
٥	٣.٦	انترلوك	
٤	٣.٥	ريب	
٢	٠.٠١	ميلتون	بحشو
٣	١.١٦-	انترلوك	
١	صفر	ريب	

١ = أقل استطالة وهي أفضل كفاءة أداء للحياكة

٦ = أكبر استطالة وهي أقل كفاءة أداء للحياكة

وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وضع معايير جودة الحابكات المنزلفة في صناعة

الملابس الجاهزة كما يلي:

- استخدام الحشو له تأثير فعال على استطالة الحياكة
- استخدام الحشو ليس له تأثير فعال على الشد العرضي
- لا يفضل استخدام الحابكات النحاس مع خامة التريكو وذلك لما يلي
 - عدم التناسب النسبي في الوزن
 - تشابك حلقات خامة التريكو مع أسنان الحابكة النحاس
- يفضل استخدام الحابكات النحاس في كمر البنطلون الرجالي وذلك لتقاوم الأحمال الجانبية أثناء الحركة.
- يفضل استخدام الحابكات النحاس ذات العرض الأكبر في ملابس العمال

المستخدم بها "حايكة مغلقة" وذلك لقدرة تحمل الحاجز السفلى للأحمال الجانبية بصورة جيدة.

- يفضل استخدام الحايكات النحاس في الملابس الكاجول والجينز وكذلك ملابس العمل والتي تتعرض للأحمال الجانبية.
- يفضل استخدام الحايكات النحاس في البنطلونات الجينز والتي تتعرض للشد أثناء إحكام الغلق أثناء الارتداء والخلع.
- الحايكات العظم لا تناسب مع طريقة الحياكة ذات الضلع الواحد
- يفضل استخدام الحايكات العظم المفتوحة في الملابس الأنيقة التي تتطلب فيها العنصر الجمالى أكثر من العنصر الوظيفى "مثل السويتر".
- يفضل استخدام الحايكات العظم المغلقة في المواضع التي لا تحتاج إلى قوة تحمل عالية مثل "السويت شيرت".
- يفضل استخدام الحايكات العظم في الملابس التي تتطلب كثرة الفتح والغلق وفي نفس الوقت لا تكون عرضة للأحمال الجانبية مثل (السويتر - الجاكت المفتوح - السويت شيرت - الملابس الرياضية).
- تستخدم الحايكات العظم في المواضع التي يكون الحاجز العلوى غير معرض للشد الطولى مثل فتحة الرقبة.
- يفضل استخدام الحايكات البلاستيك المغلقة في الملابس للفتحات التي تحتاج إلى قوة تحمل كبيرة مثل كمر الجونلات والبنطلونات.
- أنه يفضل استخدام الحايكات البلاستيك والنحاس المفتوحة في ملابس الخدمة الشاقة والتي تتطلب قوة تحمل (الأفرولات - بدل العمال) وذلك لقدرتها على التحمل أكثر من الحايكات العظم.
- الحايكات البلاستيك لها قدرة عالية في تحمل الأحمال أثناء إحكام الغلق لذا يفضل استخدامها في الحقائق والأحذية.

- تستخدم الحابكات البلاستيك والنحاس في المواضع التي قد يكون الحاجز العلوى عرضة للشد الطولى عن طريق الجرار (كمر البنطلون والجونلة والجيوب).
- أنه يفضل استخدام الحابكات النحاس والبلاستيك المغلقة عندما نحتاج لقوة تحمل أكبر مثل بعض الجيوب والتي يكون الحاجز السفلى عرضة لحركة الجرار الطولية.
- لا يفضل استخدام الحابكات البلاستيك في الملابس ذات الوجهين أو التي تتطلب قوة تحمل لأن الوجه الأخر من الحابكة لا يتحمل الشد العرضى.
- تستخدم الحابكات ذات الأسنان العريضة في الملابس والمواضع التي تحتاج إلى متانة عالية لقوة الحاجز السفلى لهذه الحابكات.
- عند الاحتياج إلى قوة تحمل أكبر لمقبض الجرار يستخدم الجرار بدون إحكام غلق
- تستخدم الحابكات ذات الأسنان العريضة عند الاحتياج لقوة تحمل أكبر مثل (الحقائب - أفروال العمال) والتي قد تتعرض للشد المفاجئ والقوى.
- الحابكات ذات العرض (٣) أنسب الحابكات مع طريقة الحياكة ذات الضلع الواحد و ذلك للحفاظ على المظهر الجمالى
- نوع الحابكة ليس له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية).
- وجود الحشو له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية) عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- اختلاف الخامة ليس له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الحياكة المغلقة (الزخرفية).

- نوع الحابكة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- وجود الحشو له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- اختلاف الخامة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة بطريقة الضلع الواحد عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- نوع الحابكة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- وجود الحشو له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).
- اختلاف الخامة له تأثير معنوى على الاستطالة بعد حياكة الحابكة المفتوحة عند مستوى الدلالة (٠.٠٥).

المراجع

- المراجع باللغة العربية
- المراجع باللغة الأجنبية
- مواقع الإنترنت

أولاً. المراجع باللغة العربية

- ١- أحمد شفيق الخطيب: "معجم المصطلحات الفنية والهندسية"، بيروت، لبنان، ١٩٨٧.
- ٢- أحمد علي العريان: "المدخل إلى الهندسة"، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٨٣.
- ٣- أسامة محمد أبو هشيمة: "تكنولوجيا القص في صناعة الملابس الجاهزة وأثرها على جودة المنتج"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ١٩٩٩.
- ٤- إيناس عبد القادر حلمي: "دراسة الأزياء التاريخية الملكية في إنجلترا والعوامل التي أثرت عليها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي - دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية"، رسالة ماجستير، كلية البنات جامعة عين شمس، ٢٠٠٢.
- ٥- بهاء الدين رأفت: "تصنيع الملابس الجاهزة"، هليوس للتجارة والطباعة، القاهرة، ١٩٩٣.
- ٦- حازم عبد الفتاح عبد النعم: "الملابس الخارجية الرجالي المصنوعة من أقمشة التريكو المعدة للتصدير ومدى ملاءمتها لمواصفات الجودة القياسية العالمية"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ٢٠٠٠.
- ٧- حسن مرعي وآخرون: "معجم المصطلحات النسجية"، جمهورية ألمانيا، ١٩٧٥.
- ٨- رشا عبد الرحمن محمد النحاس: "إمكانية تطوير صناعة الملابس الجاهزة لأقمشة التريكو للوصول للمنافسة العالمية"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ١٩٩٨.
- ٩- سناء صلاح الدين شكري: "تأثير مراحل خلط القطن والبولي استر على كفاءة بعض عمليات التشغيل والأداء في تصنيع الملابس الجاهزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ١٩٩٤.
- ١٠- سوسن عبد اللطيف، محمد البدري عبد الكريم: "الجودة في صناعة الملابس"، عالم الكتب، ٢٠٠٣.
- ١١- سوسن عبد اللطيف رزق: "آلات ومعدات الأسس التقنية للملابس"، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، ٢٠٠٠.

- ١٢- _____: "أثر تكنولوجيا ماكينات حياكة أقمشة التريكو على كفاءة التشغيل" ، بحث منشور ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٠ .
- ١٣- _____: "تأثير اختلاف عوامل الحياكة على تشغيل أقمشة التريكو المزدوج" ، المؤتمر القومي الأول ، مركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية ، ١٩٩٩ .
- ١٤- _____: "دراسة كفاءة أداء الحياكة لأقمشة تريكو اللحمه" ، المؤتمر القومي الأول ، مركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية ، ١٩٩٩ .
- ١٥- عبد المطلب عبد الحميد: "التوجهات الاستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للصناعات النسجية والملابس الجاهزة في ظل العولمة" ، مؤتمر مستقبل الصناعات النسجية والملابس الجاهزة المصرية ، ٢٠٠١ .
- ١٦- عبد المنعم ، رضا صالح: "معجم المصطلحات النسجية" ، طبع بجمهورية ألمانيا ، ١٩٧٥ .
- ١٧- فاطمة على متولي: "تصميم نظام لتقييم الجودة لعمليات تصميم وتصنيع الملابس الجاهزة في مصر للقدرة على التنافس" ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ١٩٩٨ .
- ١٨- فاطمة علي متولي: "تأثير اختلاف مواصفات خيوط الحياكة على قوة شد الحياكة لأقمشة الملابس الجاهزة" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٢ .
- ١٩- _____: "البعد المادي والأدائي كمقياس لجودة الملابس" ، بحث منشور ، المؤتمر العربي للاقتصاد المنزلي ، وتنمية الأسرة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠١ .
- ٢٠- ماجدة محمد ماضي: "تأثير الخامات المساعدة المختلفة على جودة الإنتاج في صناعة الملابس الجاهزة" ، بحث منشور ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان ، ١٩٩٨ .
- ٢١- ماري محفوظ بشير : "علاقة خواص أقمشة التريكو المحلية بنماذج المرأة الخارجية المنتجة منها" ، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان ، ١٩٨٧ .
- ٢٢- مجمع اللغة العربية: "المعجم الوجيز" ، وزارة التربية والتعليم ، مطابع الأميرية ، القاهرة ، ١٩٩٦ .
- ٢٣- مجمع اللغة العربية : "المعجم الوجيز" ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ٢٠٠٠ .

- ٢٤- _____: "المعجم الوجيز" ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ١٩٩٠ .
- ٢٥- محمد البدرى عبد الكريم: "دراسة فنية تطبيقية لمدى صلاحية أقمشة التريكو المختلفة للملابس الرياضية" ، رسالة ماجستير كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ١٩٩٤ .
- ٢٦- منير البعلبكي : "قاموس المورد ، إنجليزي - عربي" ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٩٤ .
- ٢٧- مها محمد مالك: "دراسة كفاءة مستلزمات الحياكة مقارنة بالمستوى القياسي العالمي" ، صندوق دعم الصناعات النسيجية ، الإسكندرية ، ١٩٩٠ .
- ٢٨- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ١٩٩٨ المواصفة القياسية المصرية لقياس مقاومة الشد والاستطالة رقم ٣٧
- ٢٩- _____ ١٩٨٩ المواصفة القياسية المصرية الخاصة بأشرطة الحابكات المنزلفة (السوست) المنتجة من الألياف الصناعية التركيبية رقم ١٩٧٠
- ٣٠- _____ ١٩٦٠ المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالأشرطة القطنية للحابكات المنزلفة (السوست) رقم ٩٣١ .
- ٣١- _____ ١٩٦٣ المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالحابكات المنزلفة رقم ٣٧٩ .
- ٣٢- _____ ١٩٩٦ المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالحابكات المنزلفة رقم ٣٧٩ .
- ٣٣- _____ ١٩٩٥ المواصفة القياسية المصرية الخاصة باختبارات الحابكات طبقاً لبطاقات العناية الخاصة بالملابس والمفروشات رقم ٢٨٩٠ .

ثانياً. المراجع باللغة الإنجليزية

- 34- AAMA: "Elements of an apparel quality control program" American apparel manufactures association and apparel quality committee, U.S.A, 1989.
- 35- Apparel International : "Apparel International". Magazine July/ Aus., 1994
- 36- ASTM : "Standard performance specification for zippers for denim dungarees" D- 4465 Second Edition, ASTM international, West Conshocken. U.S.A. 2002.
- 37- _____: "Standard test method for colorfastness of zippers to light" D- 2053 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 38- _____: "Standard performance specification for zippers for denim test

- methods for operability of zipper" D- 2062 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 39- _____:"Standard terminology relating to zippers " D- 2050 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 40- _____:"Standard test method for colorfastness of zipper tapes to crocking " D- 2054 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 41- _____:"Standard performance specification for men's and women's knitted career apparel fabrics: dress and vocational" D- 3995 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 42- _____:"Standard test methods for measuring zipper dimensions" D- 2060 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 43- _____:"Standard test methods for strength for zippers" D- 2061 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 44- _____:"Standard test method for durability of fashion of zipper to laundering" D- 2051 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 45- _____:"Standard test method for colorfastness of zippers to dry-cleaning" D- 2052 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 46- _____:"Standard test method for colorfastness of zipper to laundering" D- 2057 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 47- _____:"Standard test method for durability of finish of zippers to dry-cleaning" D- 2058 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 48- _____:"Standard test method for resistance of zippers to salt spray (fog)" D- 2059 Second Edition, ASTM international, West Conshocken, U.S.A, 2002.
- 49- Brown, P.:"Ready -to- Wear Apparel Analysis" Macmillan Publishing Co. U.S.A, 1992.
- 50- BSI British standard method of test for knitting fabric BSI 2866, 2003.
- 51- BSI British standard method of test for knitting fabric BSI 5058, 2000.
- 52- Carol Dimit:"Effect of seam and closures on pesticide through fabric", 1992.
- 53- Carr, H & Latham, B."The Technology of Clothing Manufacture" Third Edition, Blackwell Science Ltd, London, 2000.

- 54- Champerlain, J: "Principles of Knitting Textile Institute. Manchester, 1951.
- 55- Coles, M.: "Sew a complete guide for sewing today" Heinemann prof. Ltd, Oxford , 1989.
- 56- Colton, V: "Complete guide to sewing" Printed in united states of America, 1992.
- 57- Cookin, G.: "Introduction to Clothing Manufacture" First Published, 1991
- 58- _____ "Garment Technology for Fashion Designer" First Edition, Blackwell Science Ltd Editorial offices, Osney Mead. Oxford, 1997.
- 59- Cowan, Sarah L.
- 60- Lilley Rosser, C. : "Comfort Factors of Protective Clothing Mechanical of Comfort ASTM. Special Technical Publication. 1989.
- 61- David, J. Speneer: "Knitting Technology- Wood Head Publishing Limited- England. 1996.
- 62- Dictionary Longman dictionary, cantemporary english longman group limited , 1978.
- 63- Encyclopedia: "Goloen hands encyclopedia of dressmaking" William Collins Sons & co Ltd. London, 1973.
- 64- Glock, Ruth, E. & Grace. I. Kunz : "Apparel Manufacturing Sewn Product Analysis" Second Edition, Prentice- Hall. Simon & Schuster Co. U.S.A, 1995
- 65- Knight, P.: "The macclesfield silk button industry" journal and article, textile history, 2004.
- 66- Martensson, K.: "Sewing for children" united states of America, 1987.
- 67- Martensson, K.: "sewing for toddlers " Printed in united states of America , 1992.
- 68- Nancy fink & mabyalis: "button", without edition, the apple pres, London, 1993.

ثالثاً - مواقع الإنترنت :

- 68- www.CostumeClosures.com
- 69- www.honeybeebutton.com
- 70- www.histclo.hisbeed.com
- 71- www.button.ade.com
- 72- www.ykk.com

هذا الكتاب

تعتبر أدوات الغلق مؤثراً أساسياً للمنتج الملبسي وهي تشكل عاملاً هاماً في جودته كما تعتبر محوراً هاماً في إرضاء رغبة المستهلك في تحقيق الجانب الجمالي والوظيفي للملبس وقراره في الشراء ، كما تعددت التقنيات المستخدمة لتركيب الحابكات تبعاً لأنواعها والمكان التي تثبت به على الملبس ويستخدم في تثبيتها تقنيات إما يدوية أو باستخدام ماكينات الحياكة مع إضافة بعض الملحقات (أقدام ضاغطة) لتعمل على سهولة عملية التركيب لتحقيق متطلبات الجودة .

يساهم هذا الكتاب في :

- تحديد بعض أنواع أدوات الغلق المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة
- وضع الأسس الفنية لتحديد مستوى مطابقة الحابكات المنزلفة ("السوست") Zipper بالموصفات والمقاييس العالمية للتأكد من جودتها قبل استخدامها .
- تحليل لأنواع الحابكات المنزلفة وعروضها ومدى قوة تحمل أجزائها وطريقة قياسها والتقنيات المستخدمة لحياكتها لتحديد مدى كفاءة أداء أنواع الحابكات المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة.
- تحليل الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض أنواع لأقمشة وأشرطة الحابكات المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة .
- تحديد مدى ملائمة مستلزمات الإنتاج (الحابكات المنزلفة) لبعض أقمشة الملابس من حيث عروض وأنواع الحابكات المختلفة ومدى قوة تحمل أجزائها وتقنيات الحياكة لبعض أنواع أقمشة التريكو لزيادة العمر الافتراضي للملبس للاستخدام النهائي END USE .
- تحديد كفاءة تشغيل وأداء بعض الحابكات(نحاس - عظم - بلاستيك) بعد الحياكة(ذات ضلع واحد - المغلقة - المفتوحة) بدون حشو أو تقوية (فازلين) وباستخدام تقوية (فازلين).
- وضع الأسس التقنية لحياكة الحابكات مع بعض أقمشة الملابس التريكو.
- وضع معايير الجودة (الأداء الجمالي Aesthetic Performance of Closures والأداء الوظيفي Functional performance of closure) الخاصة بالحابكات المنزلفة وأساليب الاستخدام في صناعة الملابس الجاهزة.